

гр. Русе бул. Фердинанд I тел/факс +359082821372

UNIVERSITATEA CHIMICOTEHNOLOGICA SI METALURGICA – SOFIA
R. Bulgaria, bul. Kl. Ohridski 8, tel./fax: (+3592) 8623066
PROCEC VERBAL DE ÎNCERCARE
Nr30927/27.09.2016

LABORATOR DE TESTARE ACREDITAT DE TEXTILE SI COLORANTI

CONFORM BDS EN ISO/IEC 17025 DE LA AGENTIA EXECUTIVA „BSA “
CERTIFICAT Nr. 141 ЛИ/ 30.07.2014 VALABIL PAN UN DATA DE 30.07.2018

1. **Materiale textile si imbracaminte. Stofe, tesaturi si articole din ele pentru imbracaminte.**

(denumirea produsului- tipul, marca, si altele)

Țesătura albastru - pentru fabricarea de îmbrăcăminte de lucru. Produs **1005**

2. **Solicitantul testării:** ASTRA COMMERCE LTD – or. Sofia, str. Tsar Ivan Aleksandar bl.308.

(denumirea si adresa solicitantului)

Cerere Nr30927/20.09.2016

Numări si data procesului verbal de preluare de probe, nr. si data solicitării)

3. **Metoda de testare:** Ordonanța privind etichetarea si denumirile fibrelor textile Ordonanța Consiliului de miniștri Nr.

ПМС №114/МО număr 44/30.05.2006 si modificat MO Nr. 43/08.06.2010; BDS EN 12127:2000; BDS EN ISO 13934-1:2013; BDS EN ISO 6330:2012; BDS EN ISO 5077:2008; BDS EN ISO 105-006:2010

(denumirea si numărul stradardelor sau metodele de interne de laborator validate

4. **Data primirii exemplarelor (probe pentru testare) la laborator:**20.09.2016
5. **Cantitatea exemplarelor testate:** o bucata de proba, compusa dintr-un exemplar de tesatura de culoare


(numărul de la producător al exemplarelor, calitatea probelor albastru , fparte tratată

Si masa lor, cantitatea loturilor, numărul de factura de la import data fabricației)

6. **Data efectuării testării:** 20-27.09.2016

SEF DE LA LABORATOR: semnătură-indescifrabilă
(Ing. G. Ikova)

stampila ovala a Laboratorul de testare acreditat
de textile si coloranți

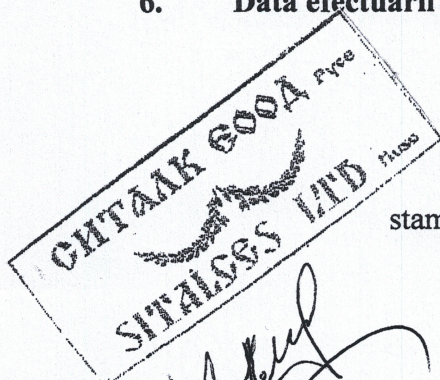

7. REZULTATELE ÎNCERCĂRII

Nr. Crt.	Denumirea caracteristicilor	Unitate de măsurare	Metode Standardizate: validate; interne de laborator	Nr. Exemplar Uluu de la jurnalul de	Rezultatele Testului (coeficient nedeterminat st./variabil)	Valoarea si toleranta indicatorului	Condiții de testare
1.	Continut cantitativ	%	Ordinanta privind etichetarea si denumirea produselor din textil TIMC №114/MO numar 44/30.05.2006 si modificare Nr. 43/08/06.2010 Nr. 5 la art. 26	30927	Bumbac/Poliester (35,8/64,2) +/-1	-	-
2.	Masa pe o unitate de suprafata	g/m2	BDS EN 12127	30927	144 V=0,5 %	-	T-20C 65% RH
3.	Rezistenta pana la rupere Bază batatura	daN	BDS EN ISO 13934-1	30927	116 V=3,3 % 50 V=2,0 %	BDS332:1983 min. 80 min. 55	T-20C 65% RH
4.	Modificarea dimensiunilor la spalare 60°C și uscare bază batatura	%	BDS EN ISO 6330 BDS EN ISO 5077 BDS EN ISO 3759	30927	-1,0 -0,0	BDS332:1983 max. 2.0 max. 2.0	-
5.	Rezistența la colorare la spalare la 60°C -modificarea culorii modelului – tesuturilor secundare diacetat bumbac albit poliamidă poliester poliacrilonitril blană	bal	BDS EN ISO 105-C06	30927	5 5 5 4-5 4-5 5 5	BDS 5428:1984 /modificare 2:1986/ min. 4 min. 3-4 min. 3-4 min. 3-4 min. 3-4 min. 3-4	25 buc. bile

Notă I :

In cazul in care acest lucru este necesar, procesul verbal de la testare poate sa includa pareri si interpretari pentru diferitele teste (concluzii nu sunt admise) numai in conformitate cu cerințelor p.5.10.5 din BDS EN ISO /IEC17025.

Notă II:

Rezultatele testelor se refera numai la exemplarele testate. Extrase din procesul verbal de testare nu pot sa fie inmultite fara acirdu scris al laboratorului de testare.

ÎNCERCAREA EFECTUATĂ DE :

(Ing. Y. Mihailova)

Semnătură indescifrabilă

SEF DE LABORATOR :

(Ing. G. Ikova)

Semnătură indescifrabilă

Ștampila ovală a laboratorului

Subsemnata, NATALIA DIMOVA-ILIEVA, traducător jurat, certific conformitatea prezentei traduceri în limba română cu textul original înscrisului în limba bulgară și o semnez.
Traducerea este de 3 (trei) pagani.

Traducător.....

Natalia Dimova-Ilieva

